

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)


Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme						Catégorie				
0	4	EN 12620 Granulats pour bétons						GF85 f10 (01/01/2023)				

	0.063	0.25	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	38	71		100	100	100	7.0	4.00	1.50		1.00
V.S.I.	1.0	1	31		94	98	100	1.0	2.40			

Partie informative												
Résultats de production												
	du 01/07/24 au 16/12/24											
	0.063	0.25	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB	MVR	WA24
Maximum	6.0	25	59	89	100	100	100	6.1	3.17	0.65	2.71	0.20
Moyenne Xf	4.8	21	55	83	99	100	100	4.9	2.96	0.39	2.71	0.15
Minimum	3.6	17	49	76	99	100	100	3.6	2.78	0.25	2.71	0.10
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6	2	2

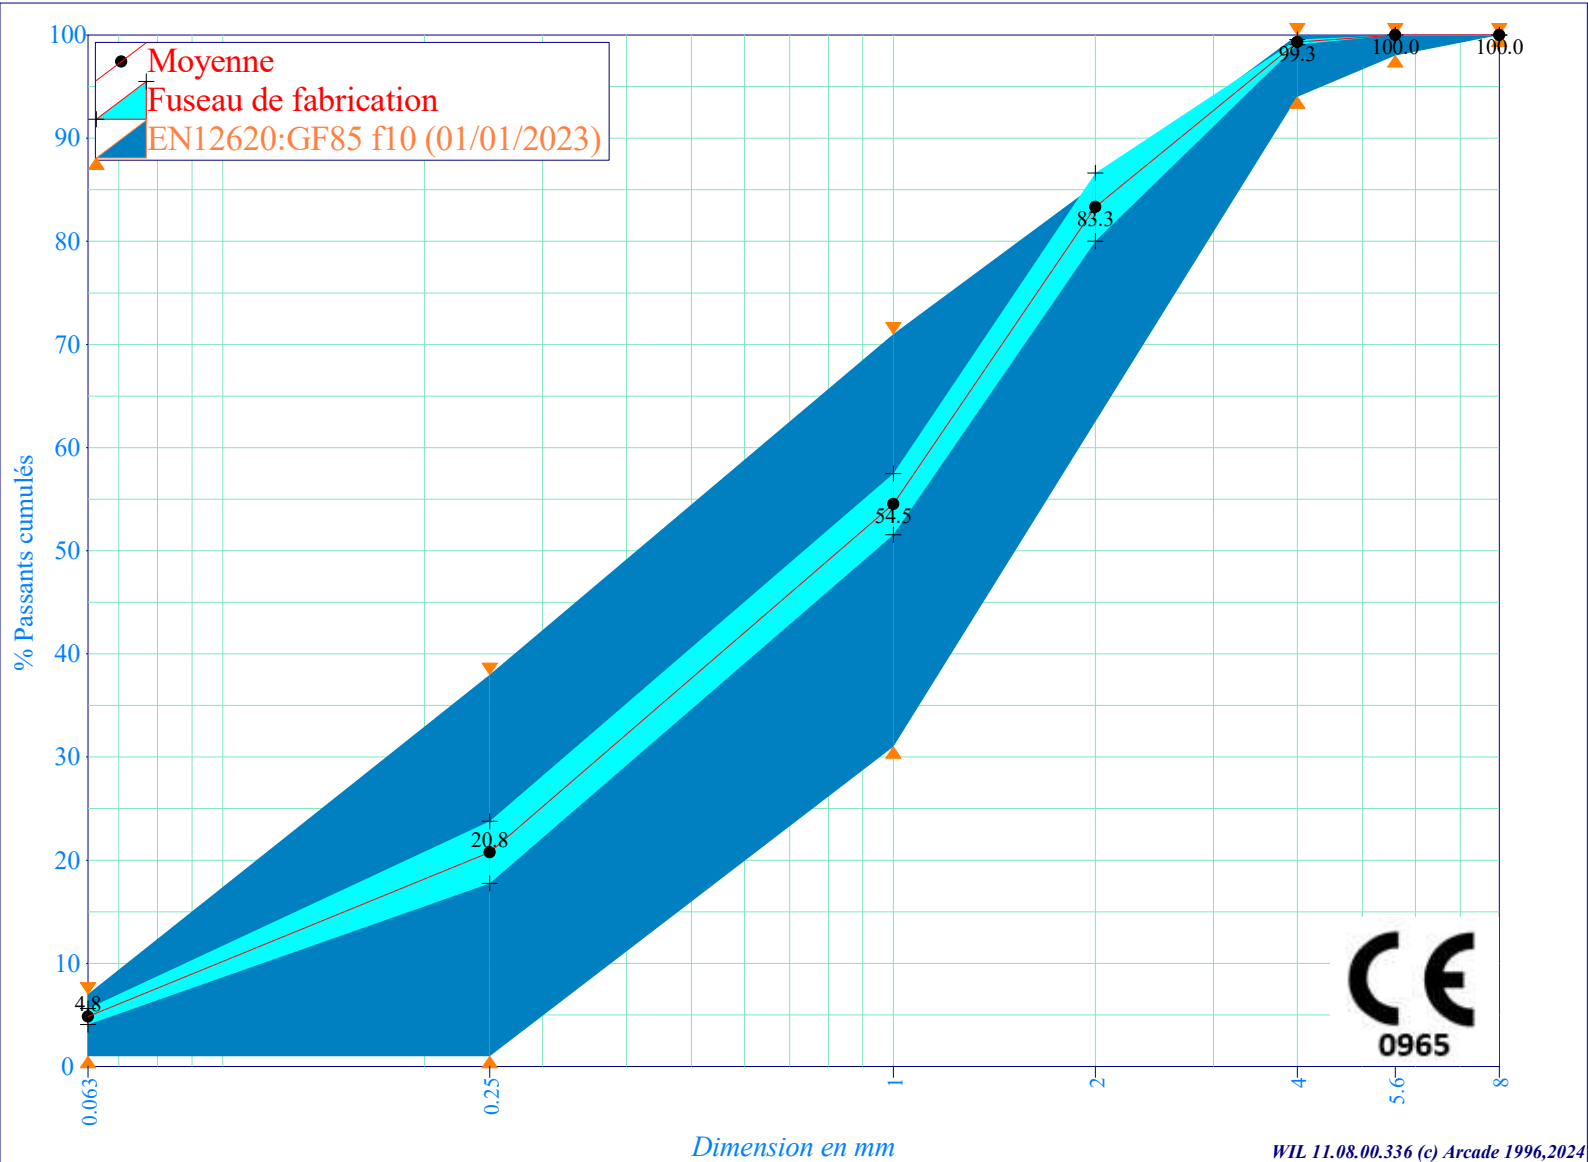

* déclaration du fabricant reprise dans sa DOP