

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

GF85 GTF10 f10 (01/01/2023)


	0.063	1	D/2 2	3.15	D 4	1.4D 5.6	2D 8	f	MB	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	61	93	99	100	100	100	7.0	1.50		1.00
V.S.I.	1.0	41	73	89	94	98	100	1.0			

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	1	2	3.15	4	5.6	8	f	MB	MVR	WA24
Maximum	6.0	59	89	98	100	100	100	6.1	0.65	2.71	0.20
Moyenne Xf	4.8	55	83	96	99	100	100	4.9	0.39	2.71	0.15
Minimum	3.6	49	76	94	99	100	100	3.6	0.25	2.71	0.10
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	6	2	2

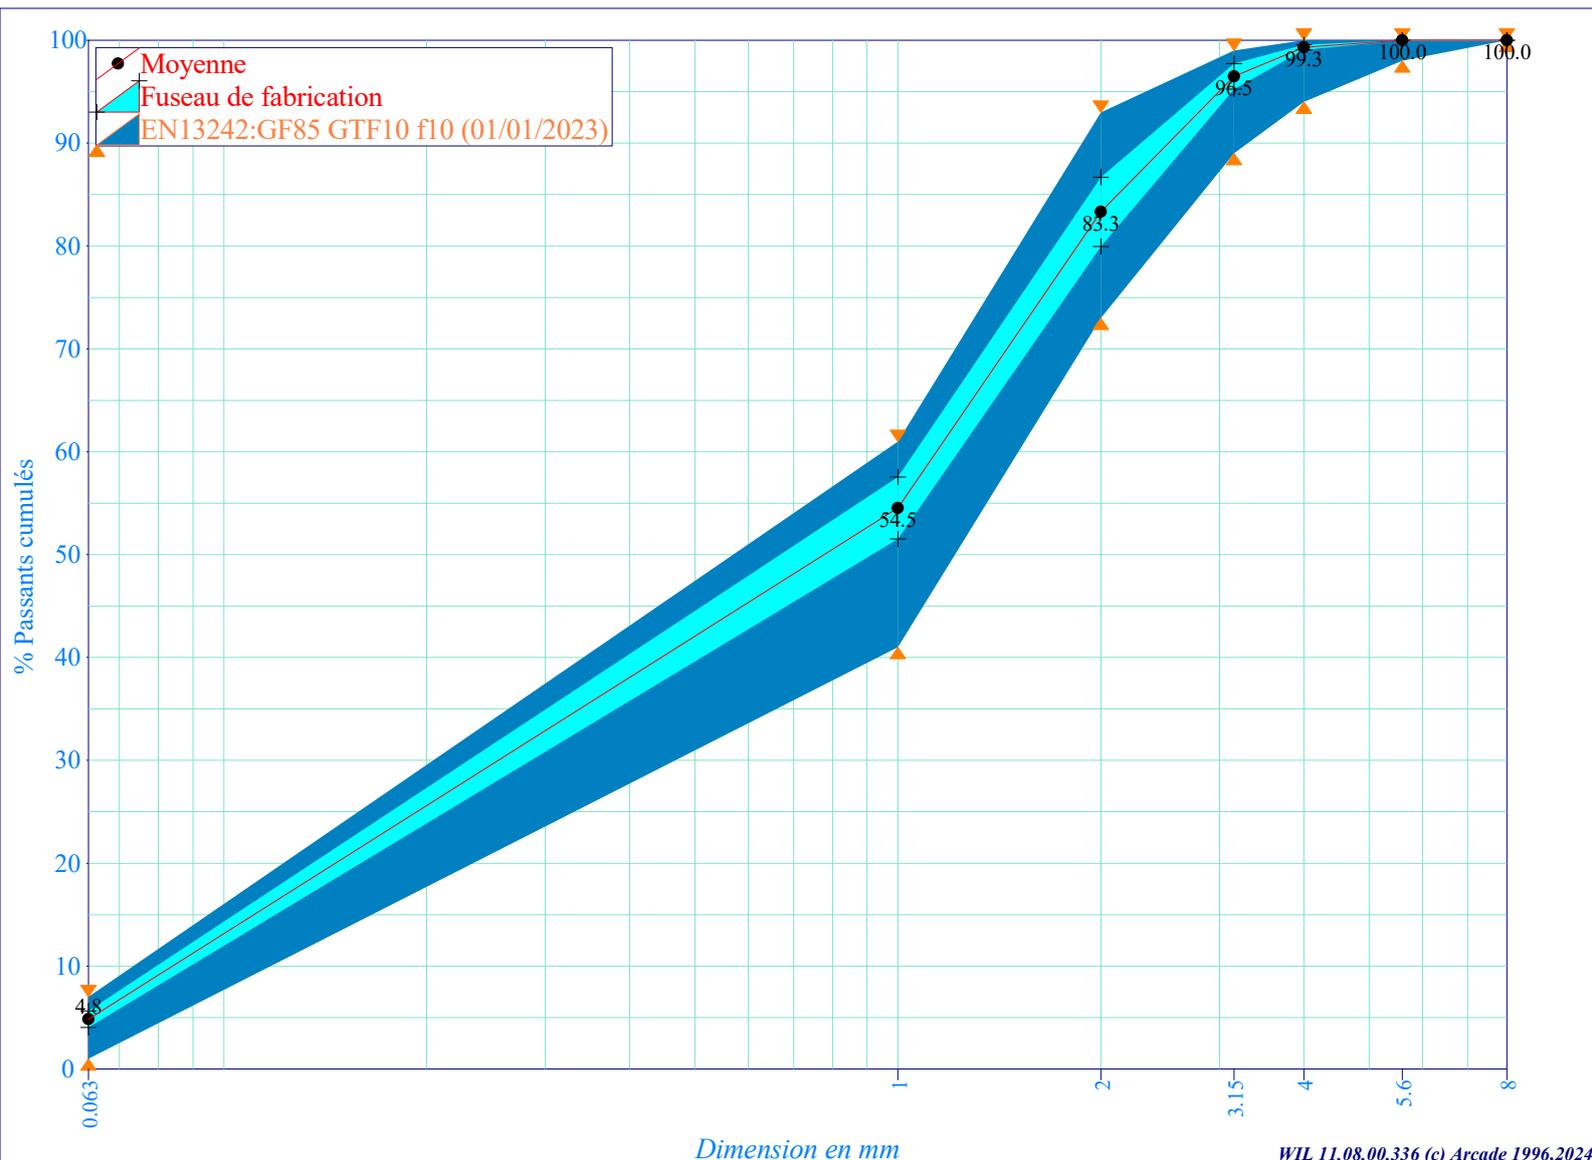

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024