

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/20 : CL220 Empierrement calcaire 0/20
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé
Usage : Routier

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme					Catégorie							
	0	20	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques					GA80 GTA20 f9 (01/10/2021)					
	0.063	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24	
V.S.S.	9.0	85	99	100	100	9.0	35	30	1.50	25		1.00	
V.S.I.	1.0	45	93	98	100	1.0							
Valeur Type	5	65	98	100	100								

Partie informative

Résultats de production

	du 09/07/24 au 02/12/24											
	0.063	10	20	28	40	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24
Maximum	7.0	75	99	100	100	7.0	15	18	1.50	16	2.70	0.30
Moyenne Xf	5.8	67	98	100	100	5.8	13	18	1.17	16	2.69	0.30
Minimum	4.7	56	96	100	100	4.8	11	18	0.75	16	2.69	0.30
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	6	2	6	2	2	2

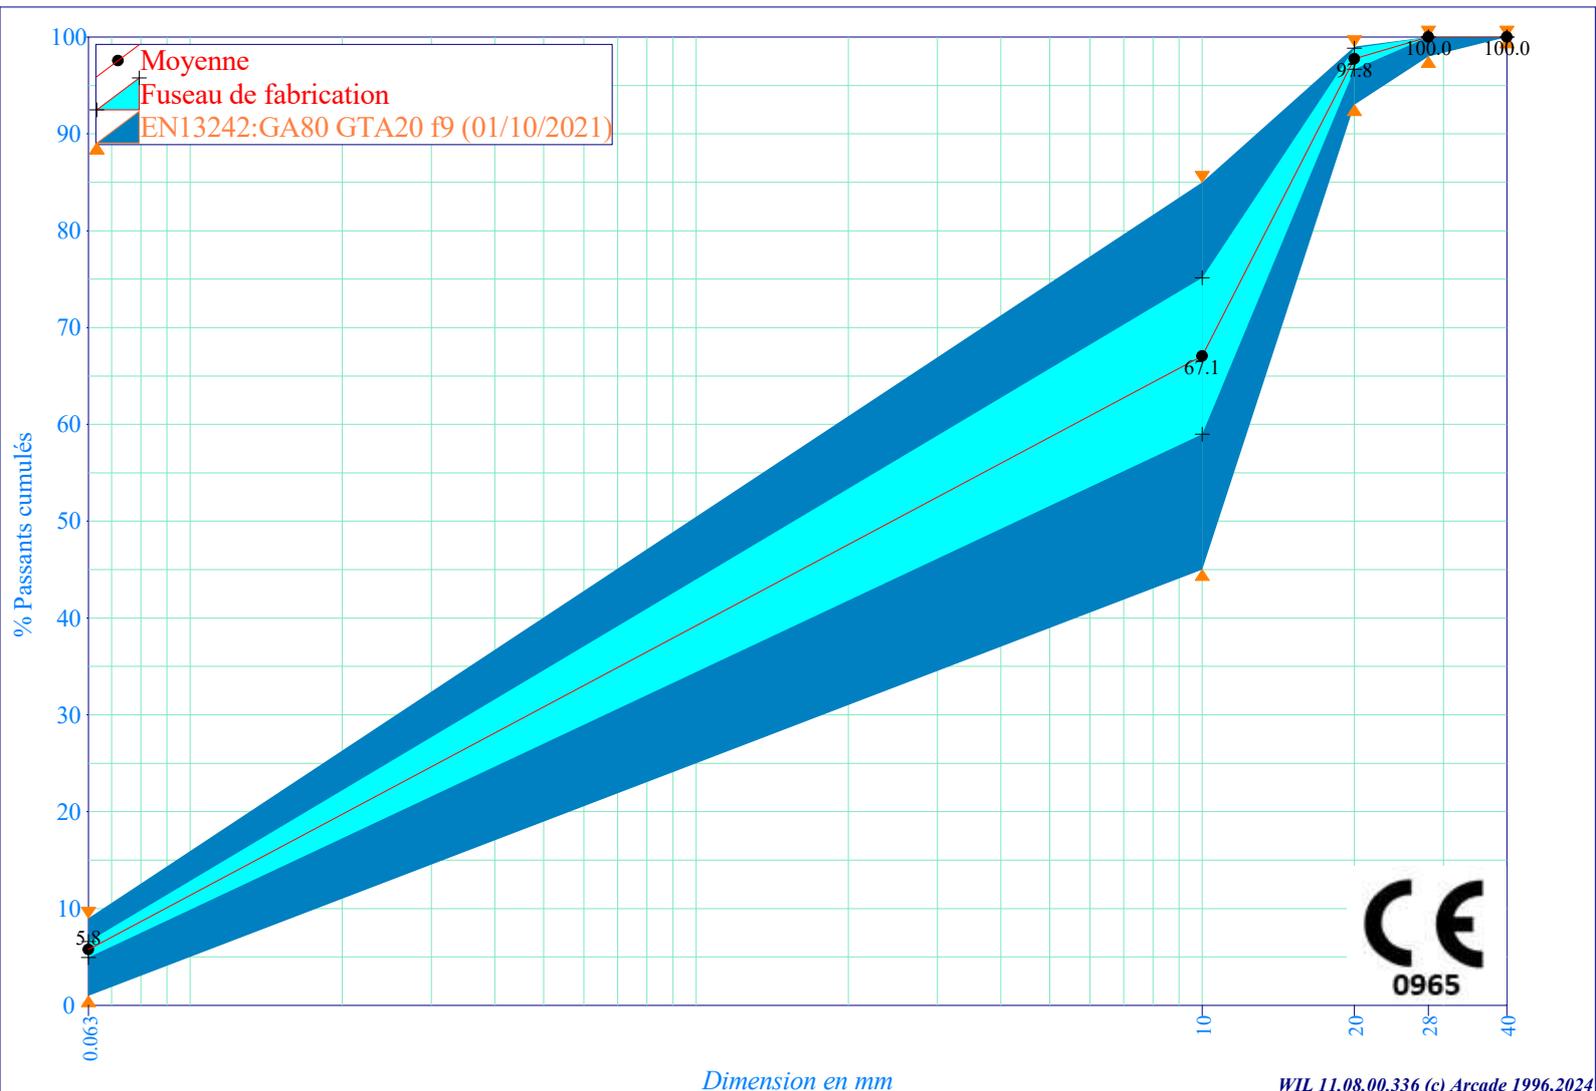

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024