

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

#### Classe granulaire

2 8

#### Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

#### Catégorie

Fab. A sauf FI=B (01/01/2022)


	0.063	d/2 1	d 2	4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.+U		6	20		100				39	33	28		
V.S.S.		5	15	47	99		100	1.5	35	30	25	2.77	0.80
V.S.I.			0	20	84	98	100	0.0				2.63	0.20
V.S.I.-U			0		79	97							
Ecart-type max													

### Partie informative

#### Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.7	2	10	45	97	100	100	0.6	20	18	21	2.70	0.30
Xf+1.25xEcart-types	0.5	2	9	38	96	100	100	0.5					
Moyenne Xf	0.3	1	6	32	93	100	100	0.3	16	18	19	2.69	0.30
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	26	91	100	100	0.1					
Minimum	0.1	0	1	24	89	100	100	0.1	12	17	16	2.69	0.30
Ecart-type	0.16	0.6	2.7	4.9	2.0	0.0	0.0	0.10	3.0	1.0	3.0	0.005	0.000
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	6	2	2	2	2
Catégorie NFP18545/10	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A

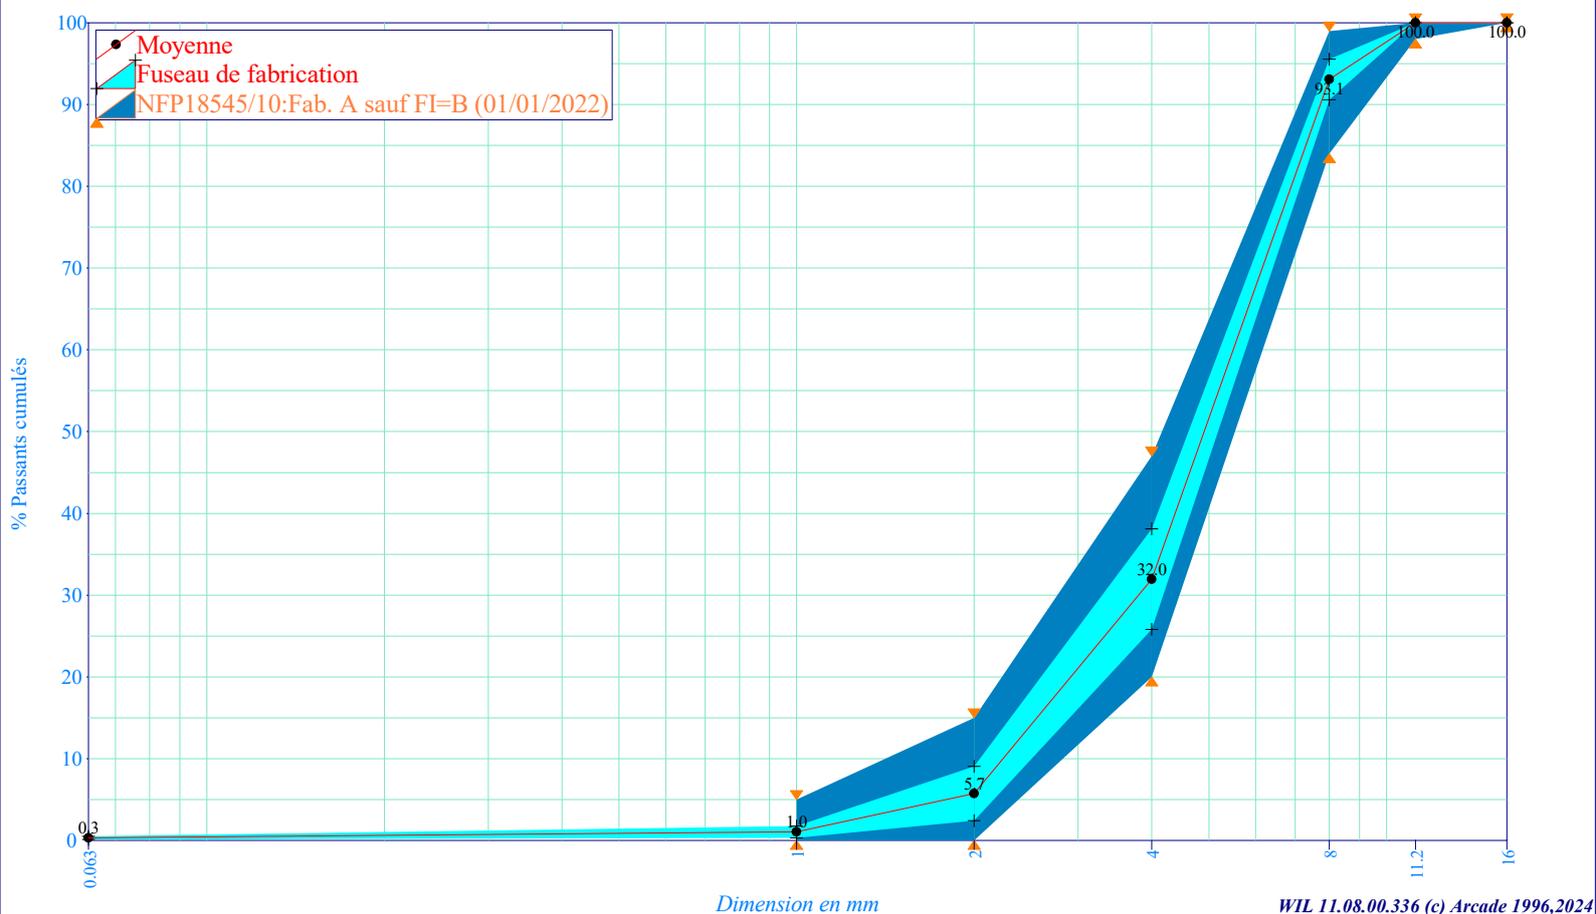

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024