Carrière des Limites

Rue du Sourd d'Ave, 1B
5580 Rochefort

Fiche Technique de produit
Date d'émission 30/06/2025 Fin de validité 31/12/2025

411 BENOR 4143

BENOR Accréditation N°134

Producteur : **Carrière des limites**
Granulats : **8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé**
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
8	16	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	Fab. A GC80/20 (01/01/2022)

		d/2	d	D	1.4D	2D						
	0.063	**4**	**8**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**	**EN_GEL**	**LA**	**MDE**	**MVR**	**WA24**
V.S.S.+U	1.8	6	25	100	100		24		33	28		
V.S.S.	1.5	5	20	99	100	100	20	Gélif	30	25	2.77	0.80
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100					2.63	0.20
V.S.I.-U	0.0	0	0	75	97							
Ecart-type max												

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	**4**	**8**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**	**EN_GEL**	**LA**	**MDE**	**MVR**	**WA24**
Maximum	0.5	1	14	97	100	100	16				2.69	0.40
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	10	96	100	100						
Moyenne Xf	0.3	1	6	93	100	100	12	Non gélif	20	14	2.69	0.35
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	90	100	100						
Minimum	0.1	0	2	89	100	100	9				2.69	0.30
Ecart-type	0.10	0.2	3.4	2.6	0.0	0.0	2.0				0.000	0.050
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	8	1	1	1	2	2
Catégorie NFP18545/10	A	A	A	A	A	A	A		A			A

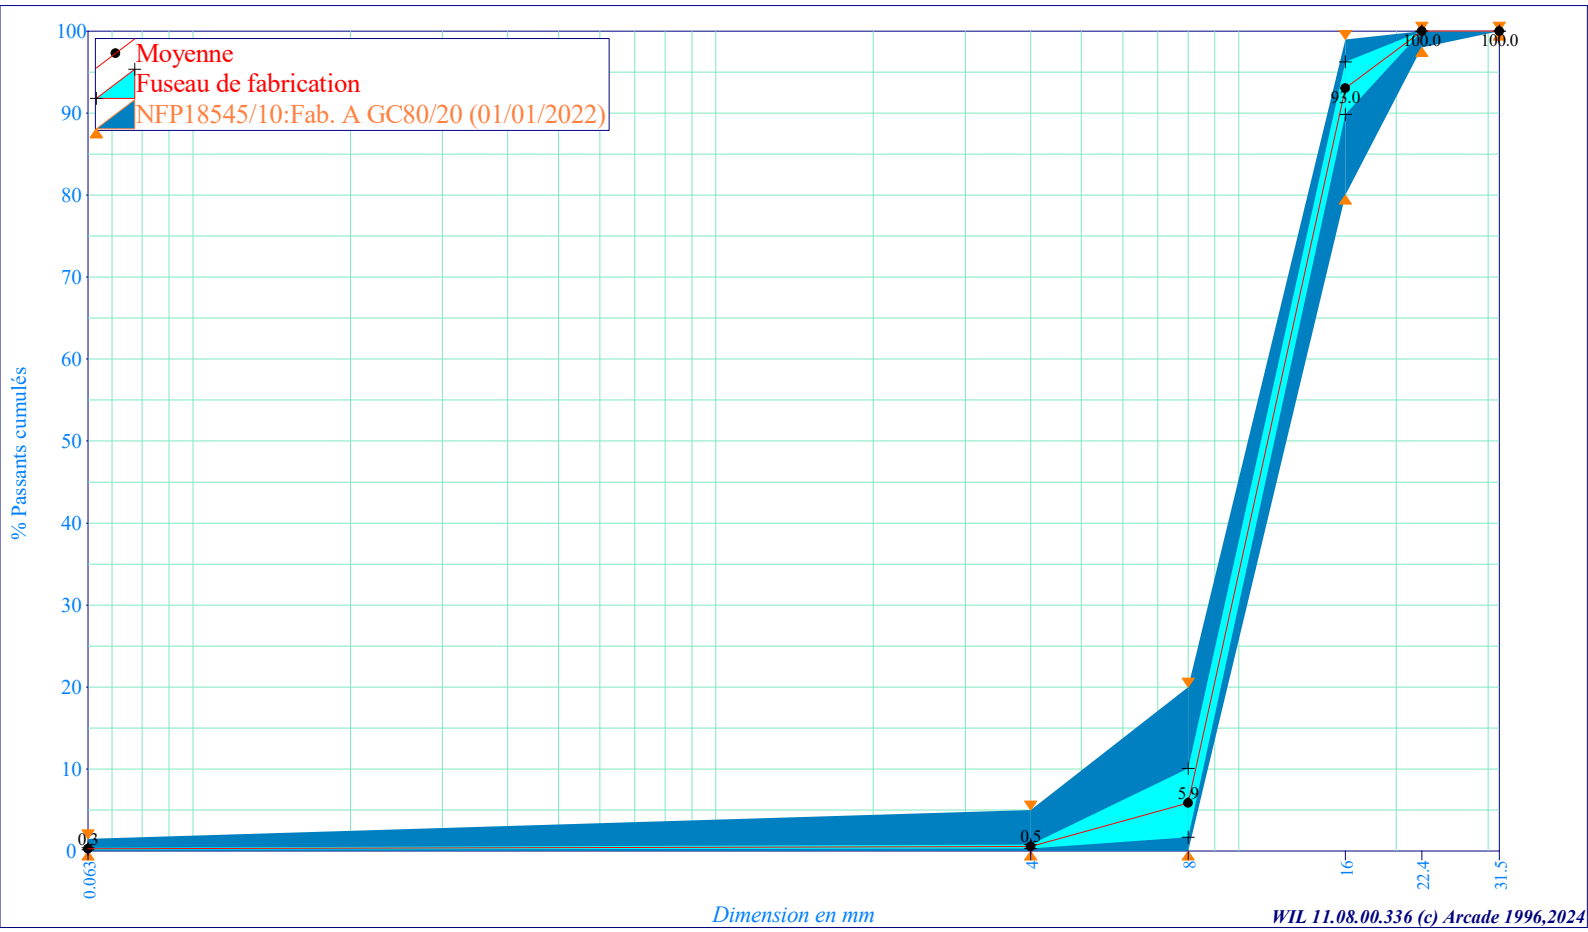

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024

** déclaration du fabricant reprise dans sa DOP*