

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 20

EN 12620 Granulats pour bétons

GC90/15 GT15 f1.5 (01/10/2021)


	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40					
V.S.S.	1.5	5	15	55	99	100	100	1.5	20	30	25	1.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	90	98	100	0.0				

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.4	1	2	45	94	100	100	0.4	13	18	21	2.70	0.30
Moyenne Xf	0.2	1	1	37	91	100	100	0.2	12	18	19	2.69	0.30
Minimum	0.1	0	1	29	90	100	100	0.1	10	17	16	2.69	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	6	2	2	2	2

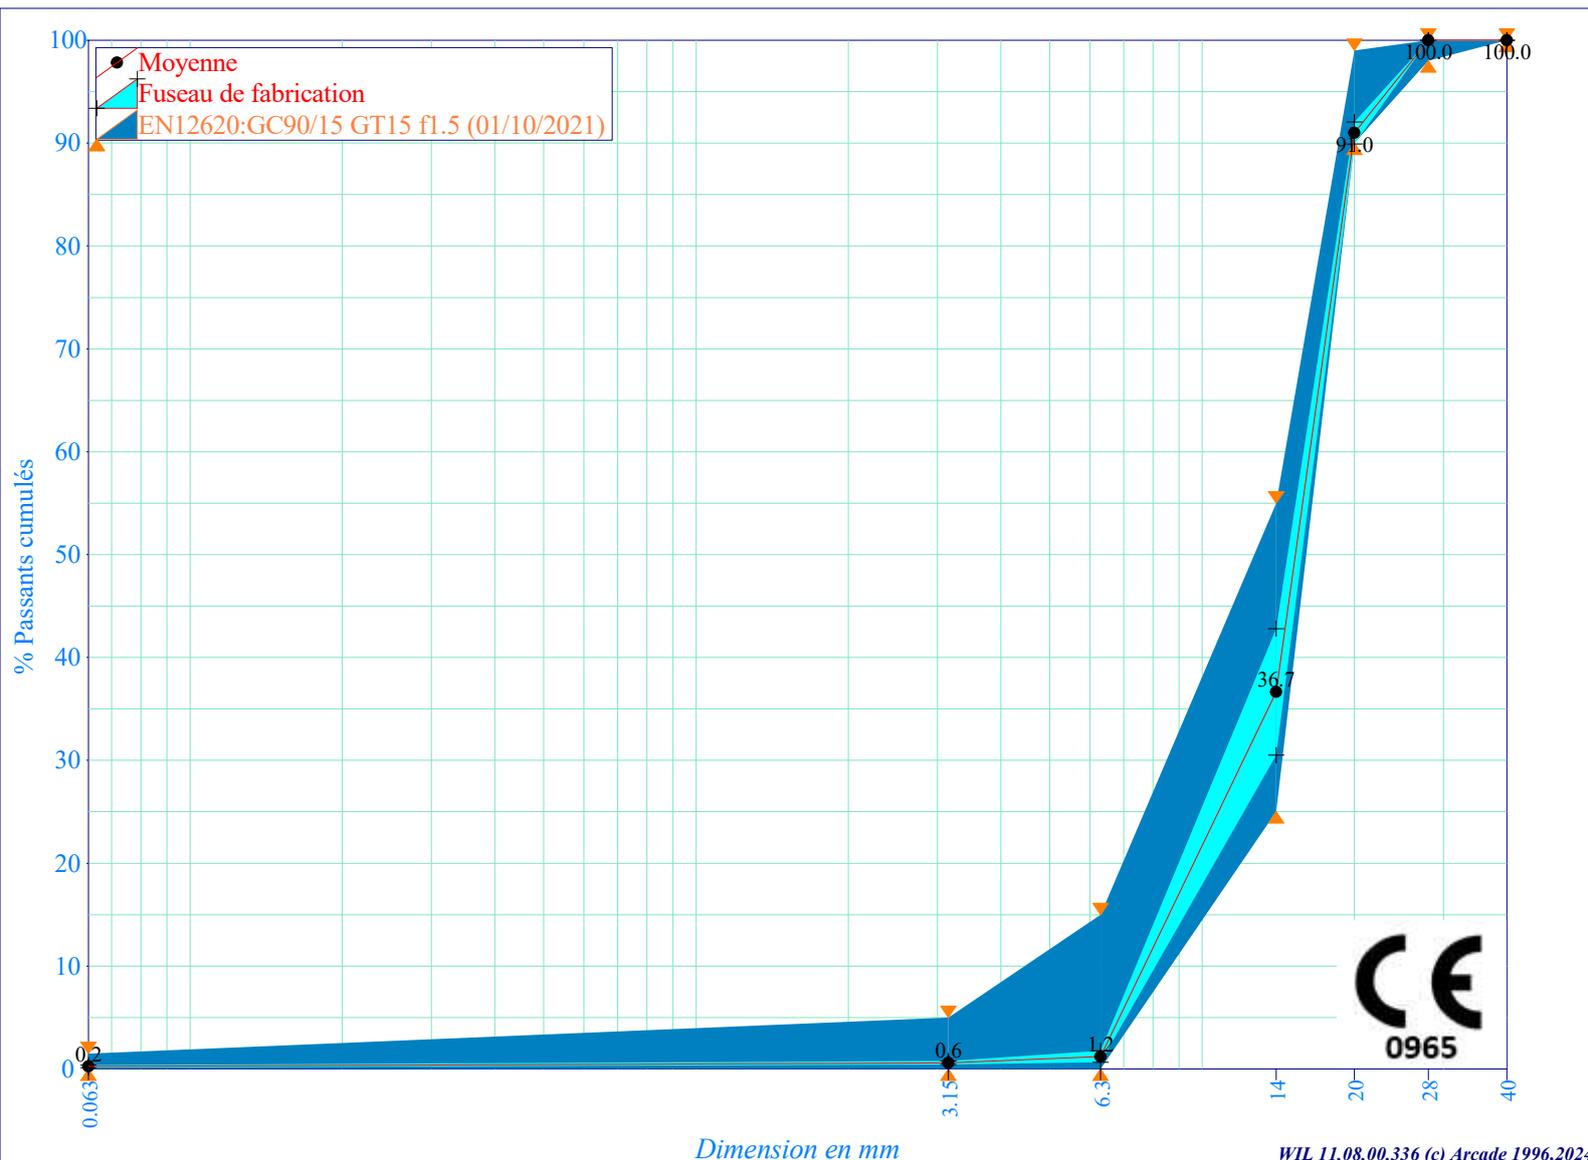

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024