

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 20

Norme

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

Catégorie

GC80/20 GTC20/15 f2 (01/10/2021)


	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	2.0	5	20	55	99	100	100	2.0	20	30	25		1.00
V.S.I.		0	0	25	80	98	100	0.0					

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.4	1	2	45	94	100	100	0.4	13	18	21	2.70	0.30
Moyenne Xf	0.2	1	1	37	91	100	100	0.2	12	18	19	2.69	0.30
Minimum	0.1	0	1	29	90	100	100	0.1	10	17	16	2.69	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	6	2	2	2	2

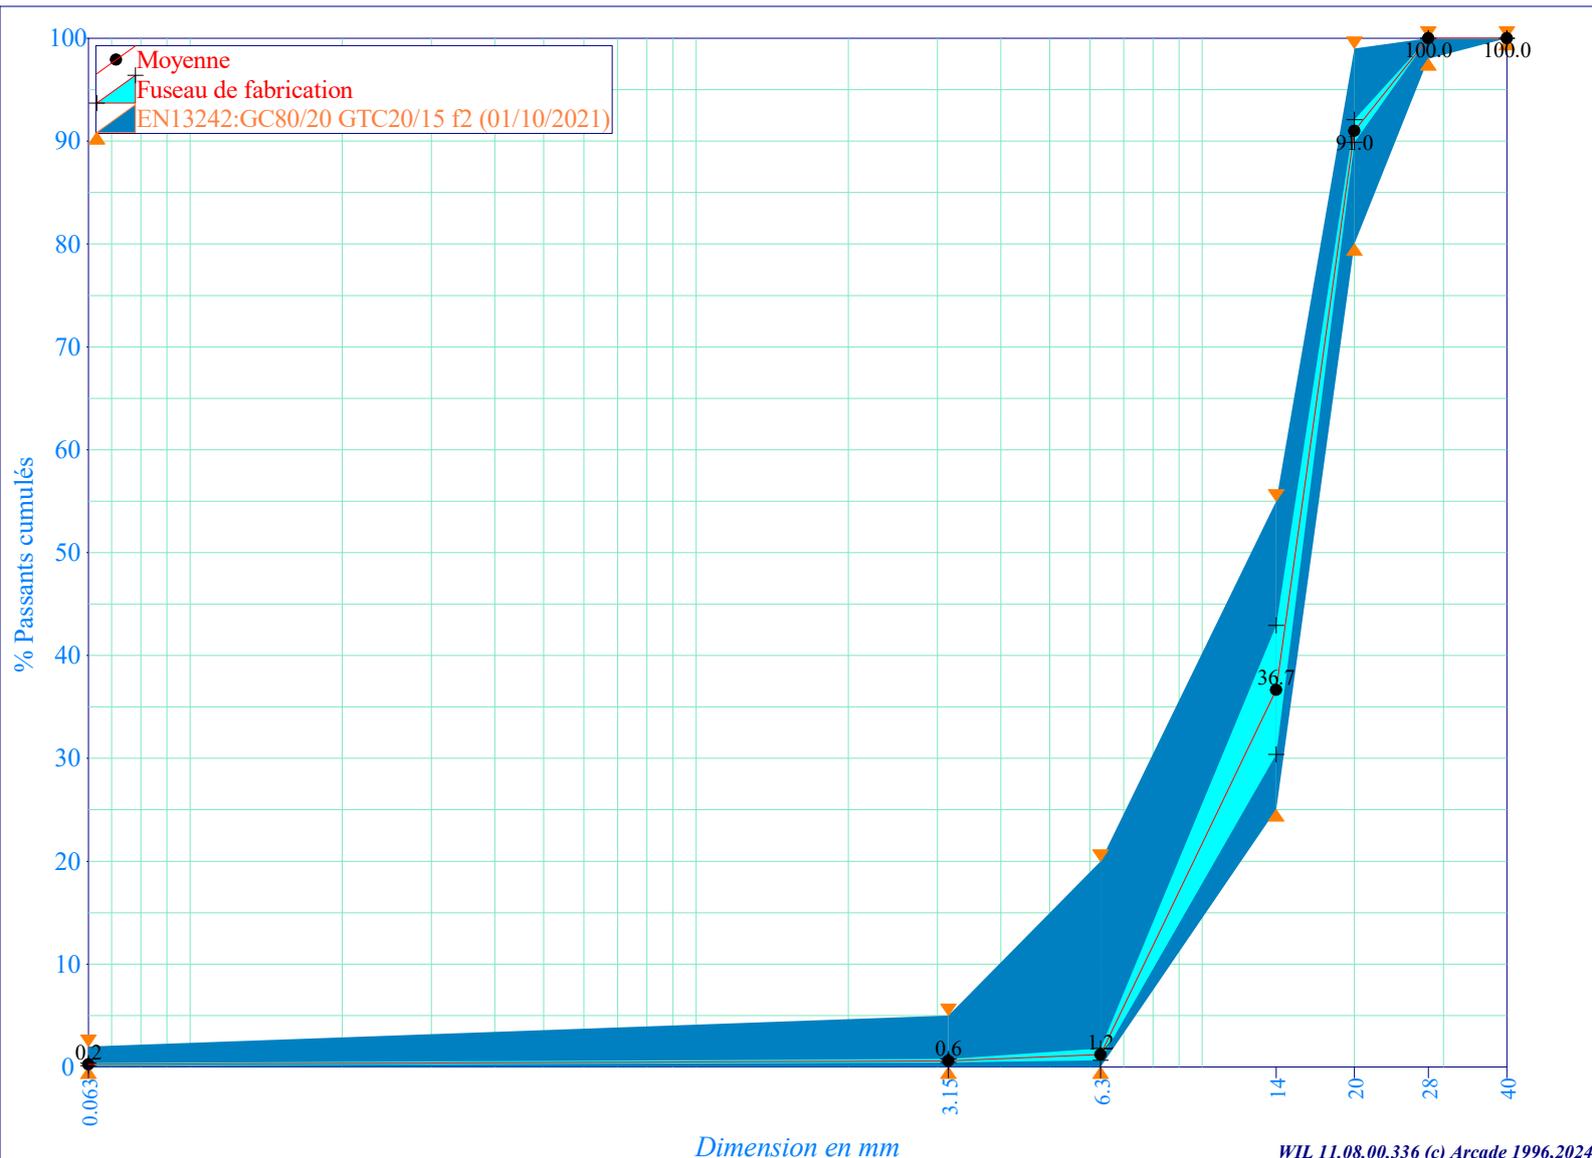

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024