

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3      20

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Réf. Producteur/Utilisateur (01/10/2021)


	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D								
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	W	WA24
V.S.S.+U	1.8	6							29	33	28			
V.S.S.	1.5	5	20	55	99	100	100	1.5	25	30	25			1.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	85	98	100	0.0						
V.S.I.-U	0.0	0												
Ecart-type max														

### Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	W	WA24
Maximum	0.4	1	2	45	94	100	100	0.4	13	18	21	2.70	2.0	0.30
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	2	43	92	100	100	0.3					1.9	
Moyenne Xf	0.2	1	1	37	91	100	100	0.3	12	18	19	2.69	1.6	0.30
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	1	30	90	100	100	0.2					1.3	
Minimum	0.1	0	1	29	90	100	100	0.1	10	17	16	2.69	0.8	0.30
Ecart-type	0.10	0.1	0.5	5.1	0.9	0.0	0.0	0.10	1.0	1.0	3.0	0.005	0.30	0.000
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	6	2	2	2	24	2
Catégorie XPP18545/10	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A

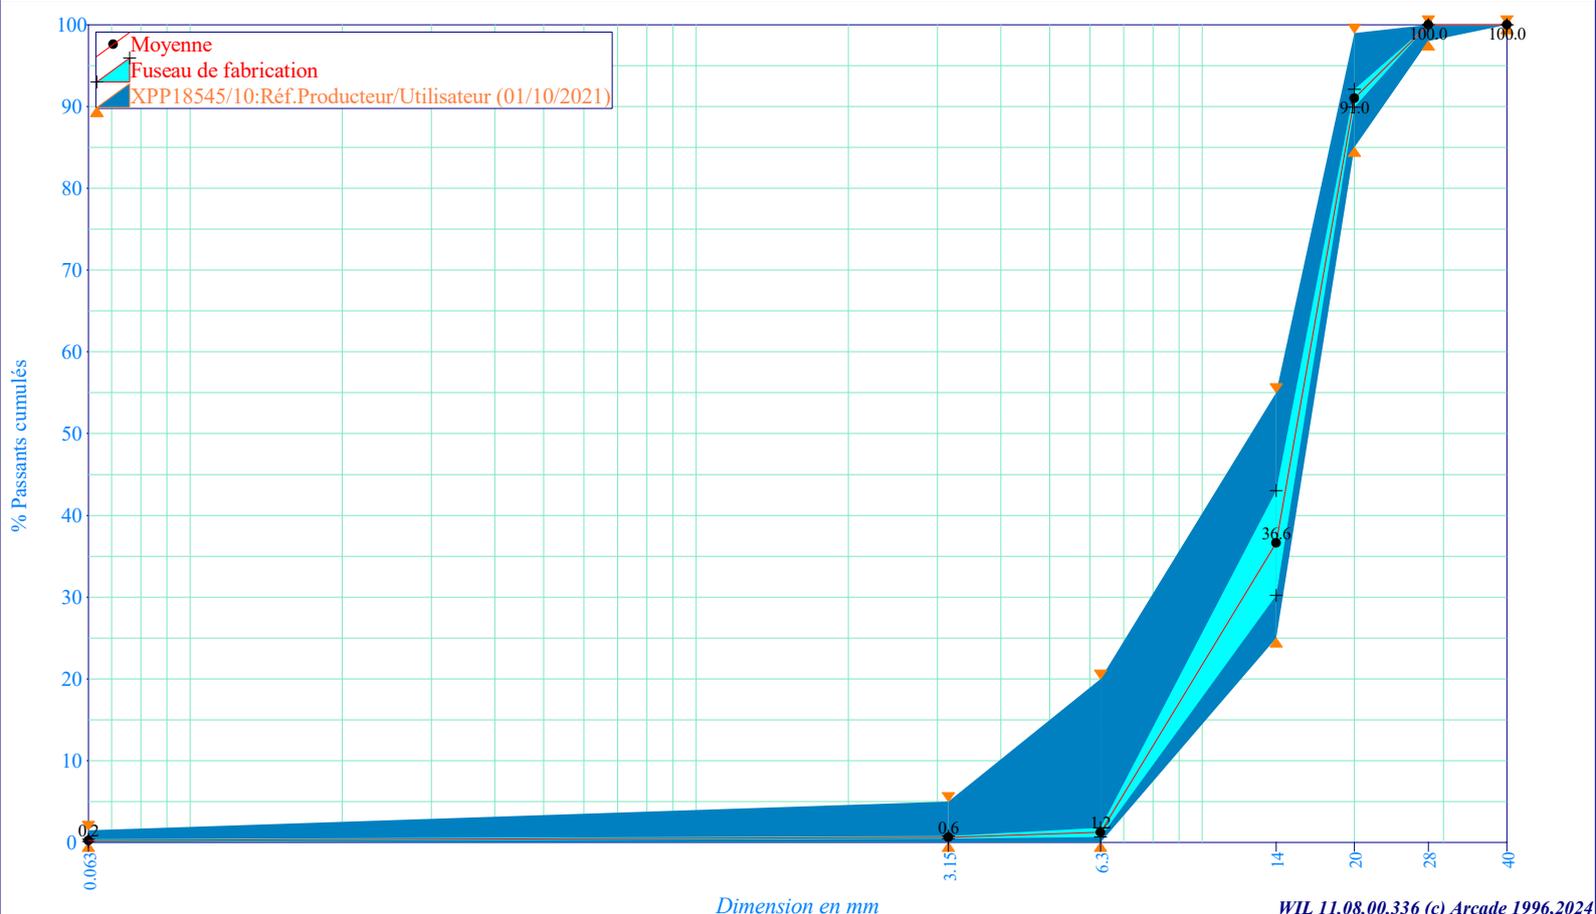

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024