

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 20

Norme

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

Catégorie


Cb II f1.5 NG Lavé (01/10/2021)

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	EN_GEL	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	WA24
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40								
V.S.S.	1.5	5	15	55	99	100	100	1.5	20	Gélif	30	45	25	2.77	0.80
V.S.I.	0.0	0	0	25	90	98	100	0.0					2.63	0.20	

Partie informative
Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	EN_GEL	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	WA24
Maximum	0.6	1	2	51	94	100	100	0.7	14					2.69		0.40
Moyenne Xf	0.3	1	1	36	92	100	100	0.3	12	Non gélif	20	34	14	2.69	38.00	0.35
Minimum	0.1	0	1	27	90	100	100	0.1	9					2.69		0.30
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	6	1	1	1	1	2	1	2

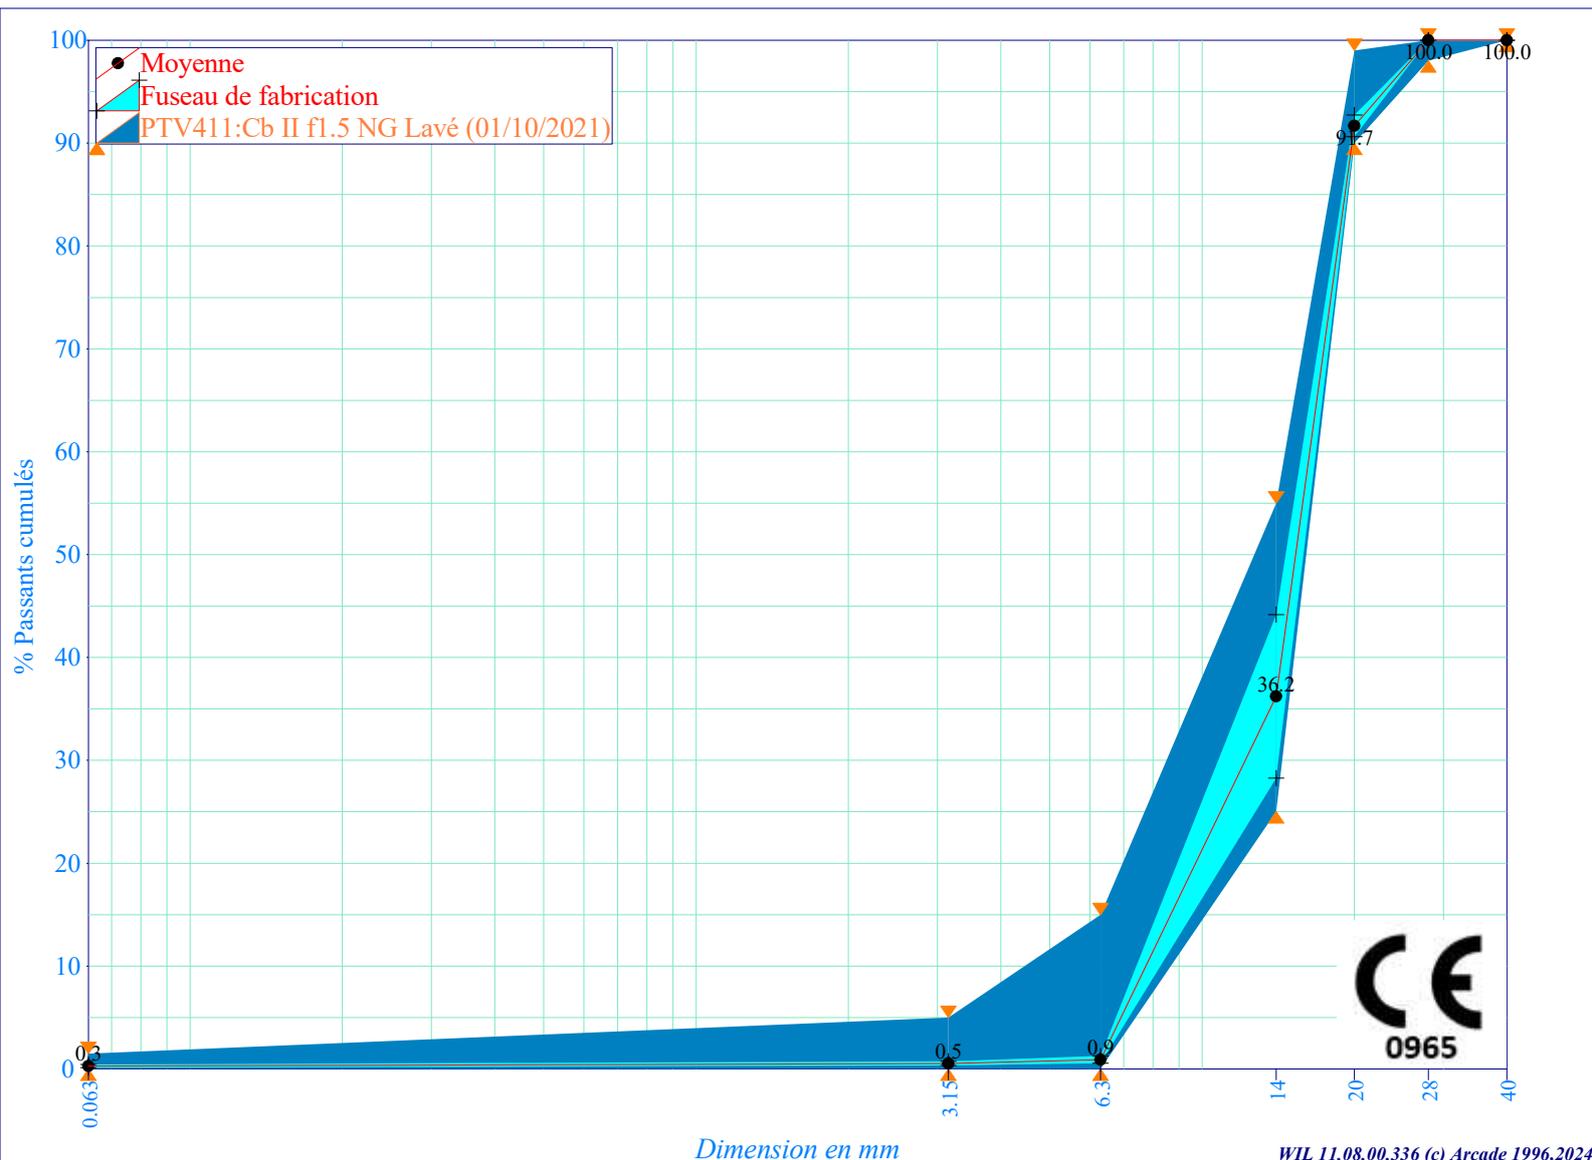

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024