

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 31.5/63 : CL160 Concassé calcaire 32 / 63
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme						Catégorie					
31.5	63	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques						GC80/20 GTC20/15 f4 (01/10/2021)					

		d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D						
	0.063	16	31.5	45	63	90	125	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	4.0	5	20	70	99	100	100	4.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	40	80	98	100						
Xr	1	2	10	55	97	100	100						

Partie informative
Résultats de production

	du 01/07/25 au 15/12/25												
	0.063	16	31.5	45	63	90	125	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.8	2	12	60	99	100	100	1.8	15			2.72	0.40
Moyenne Xf	1.1	1	5	49	96	100	100	1.1	12	20	20	2.71	0.30
Minimum	0.4	1	1	41	91	100	100	0.4	10			2.70	0.20
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	6	1	1	2	2

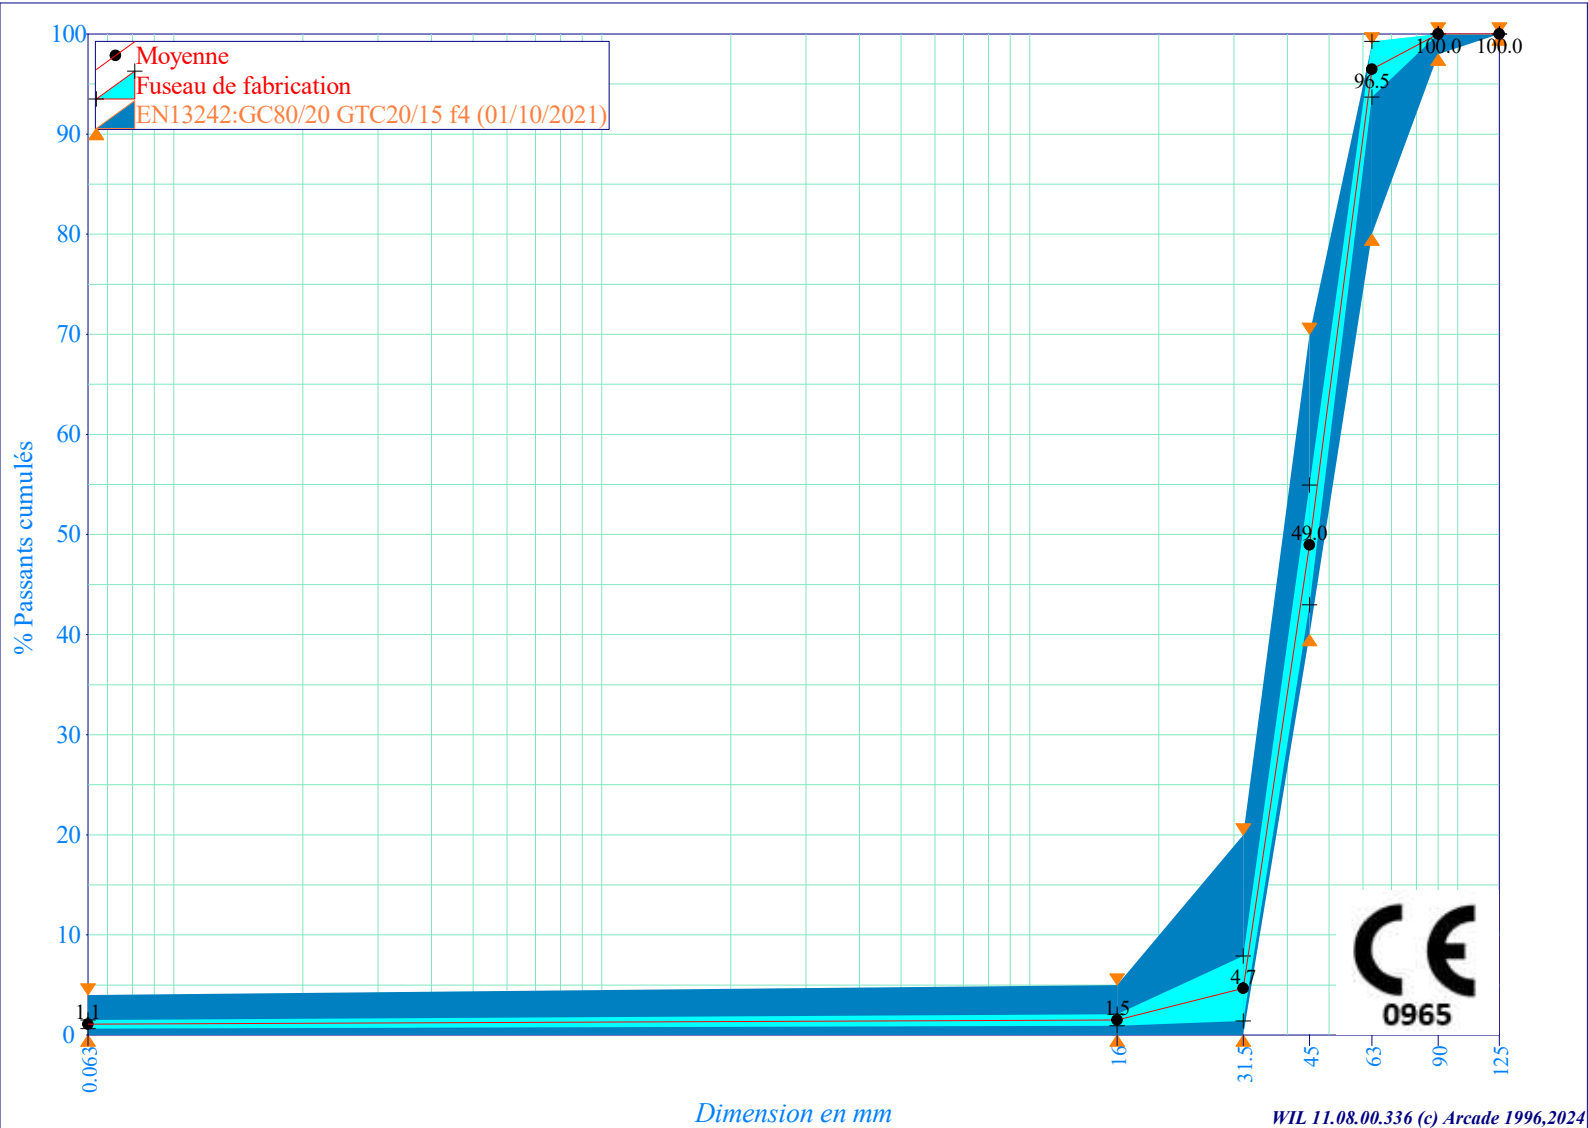

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024