

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 20/32 : CL150 20/32 Concassé calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie					
20	32	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques					GC80/20 f4 (01/10/2021)					

	0.063	d/2 10	d 20	D 31.5	1.4D 45	2D 63	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	4.0	5	20	99	100	100	4.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100						
Xr	1	2	10	88	100	100						

Partie informative
Résultats de production

	du 01/07/25 au 15/12/25											
	0.063	10	20	31.5	45	63	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	2.0	3	13	97	100	100	2.0	17			2.72	0.40
Moyenne Xf	1.1	2	6	92	100	100	1.1	13	20	20	2.71	0.30
Minimum	0.8	1	1	87	100	100	0.7	10			2.70	0.20
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	6	1	1	2	2

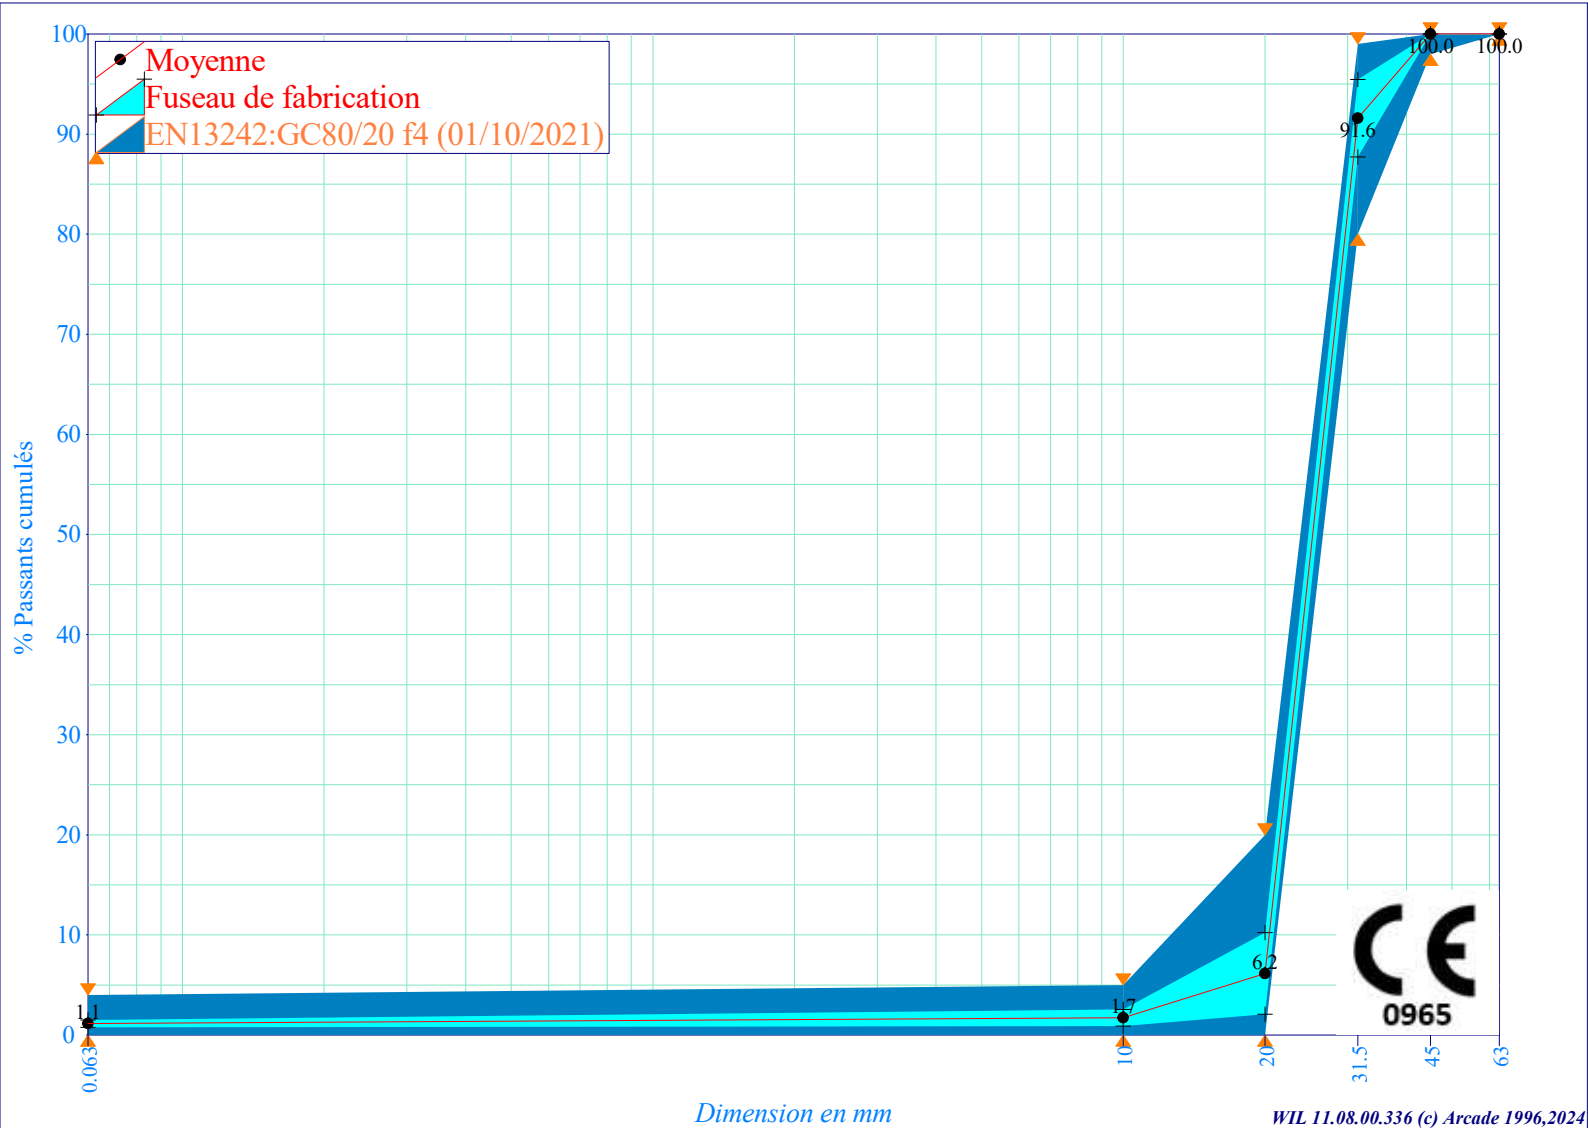

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024

* déclaration du fabricant reprise dans sa DOP