

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 20/32 : CL150 20/32 Concassé calcaire

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20

32

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

GC80/20 f4 (01/10/2021)


	0.063	d/2 10	d 20	D 31.5	1.4D 45	2D 63	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	4.0	5	20	99	100	100	4.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100						
Valeur Type	1	2	10	88	100	100						

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/24 au 11/12/24

	0.063	10	20	31.5	45	63	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.8	3	15	98	100	100	1.8	14			2.70	0.30
Moyenne Xf	1.0	2	9	93	100	100	1.0	12	18	16	2.69	0.30
Minimum	0.5	1	1	80	100	100	0.5	10			2.69	0.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	21	6	1	1	2	2

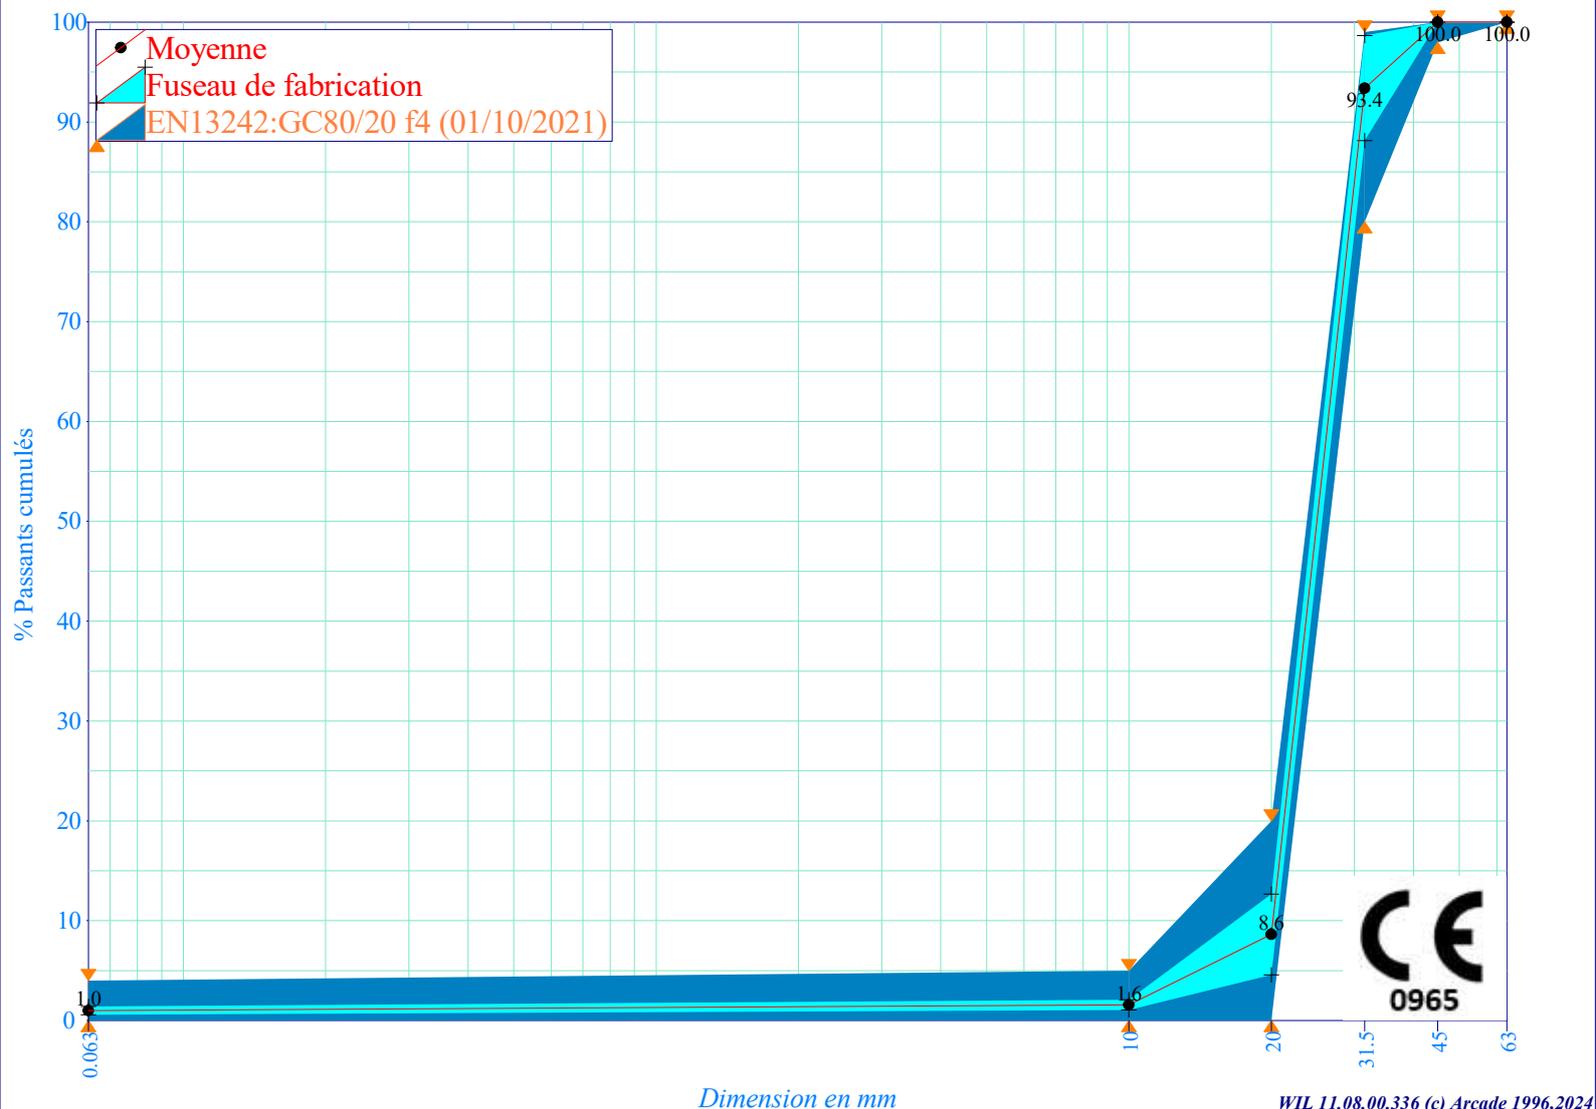

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024